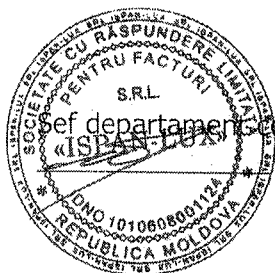


**CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 1726 din 17.03.2018**

Plăci ceramice pentru pereți și pardoseli, glazurate, pentru lucrări de interior și exterior,  
grupa I, porcelanat, SM 275:2009

Denumire serie: AGORA BROWN  
Cod: **MT 1601 20 paletă**  
Lot: **Nr.03/12**  
Cantitate: **1382,40 m.p.**  
Data fabricării: **14.03.2018**  
Mărime: **300mm x 300mm x 7,5mm**  
Calitate: **I**
**CARACTERISTICI TEHNICE**

CARACTERISTICI TEHNICE	Valori admise	Valori medii obținute KERAMO ROSSO	Metoda de determinare
Rectangularitatea	max. 1,5 mm	0,18 mm	SR EN ISO 10545-2
Curbura la centru	max. 1,5 mm	0,6mm	SR EN ISO 10545-2
Calitatea suprafeței	min. 95% din plăci nu trebuie să prezinte defecte vizibile, susceptibile să afecteze aspectul pe o zonă importantă a suprafeței placate	min. 95% din plăci nu prezintă defecte vizibile, susceptibile să afecteze aspectul pe o zonă importantă a suprafeței placate (Calitatea I)	SR EN ISO 10545-2
Absorbția de apă	max. 0,5%	1,36 %	SR EN ISO 10545-3
Rezistența la încovoiere	min 28 N/mm <sup>2</sup>	42,18 N/mm <sup>2</sup>	SR EN ISO 10545-4
Rezistența la uzură	Este declarată de producător	PEI 4	SR EN ISO 10545-6
Duritatea superficială (MOHS)	min. 5	7	
Rezistența la șoc termic	125 °C	Rezistă	SR EN ISO 10545-9
Rezistența la îngheț	Rezistă min. 40 cicluri	Rezistă min. 80 cicluri	SR EN ISO 10545-12
Rezistența la alunecare	R9-13	R11	DIN 51130


Sef departament control calitate  
Spacovschi G.