


CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 2024 din 14.05.2018

Plăci ceramice pentru pereți și pardoseli, glazurate, pentru lucrări de interior și exterior,
grupa I, porcelanat, SM 275:2009

Denumire serie: WOODLINE GREAM
Cod: **GL 951 20 paletă**
Lot: **Nr.05/10**
Cantitate: **1231,20 m.p.**
Data fabricării: **12.05.2018**
Mărimă: **600mm x 300mm x 8mm**
Calitate: **I**

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICI TEHNICE	Valori admise	Valori medii obținute KERAMO ROSSO	Metoda de determinare
Rectanguliaritatea	max. 1,5 mm	0,18 mm	SR EN ISO 10545-2
Curbura la centru	max. 1,5 mm	0,6mm	SR EN ISO 10545-2
Calitatea suprafeței	min. 95% din plăci nu trebuie să prezinte defecte vizibile, susceptibile să afecteze aspect lpe o zonă importantă a suprafeței placate	min. 95% din plăci nu prezintă defecte vizibile, susceptibile să afecteze aspectul pe o zonă importantă a suprafeței placate (Calitatea I)	SR EN ISO 10545-2
Absorbția de apă	max. 3 %	2,05 %	SR EN ISO 10545-3
Rezistența la încovoiere	min 28 N/mm ²	38,41 N/mm ²	SR EN ISO 10545-4
Rezistența la uzură	Este declarată de producător	PEI 4	SR EN ISO 10545-6
Duritatea superficială (MOHS)	min. 5	7	
Rezistența la șoc termic	125 °C	Rezistă	SR EN ISO 10545-9
Rezistența la îngheț	Rezistă min. 40 cicluri	Rezistă min. 80 cicluri	SR EN ISO 10545-12
Rezistența la alunecare	R9-13	R11	DIN 51130

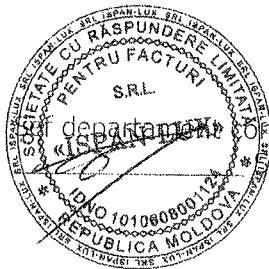

Departamentul de control calitate
I. Pacovschi G.